

ライトセメント A#30

塗厚 0~10mm

隙間

■特長

1. 内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
2. コテ切れが良く、作業性に優れています。
3. 0 接点から 10 mm 程度までの補修や下地調整に最適です。
4. 徹底された品質管理の下で製造していますので、常に安定した性能が得られます。

■用途

- 内外装各種仕上げにおける下地調整（厚塗仕上げ）
- コンクリート壁面等のジャンカ・目違い補修
- ALCパネル、コンクリートブロックの部分補修
- 軽歩行床の部分補修、下地調整

■適用下地

コンクリート、セメントモルタル、PC板、ALCパネル、コンクリートブロック

■適用仕上げ

水系塗料、仕上塗料、Pタイル、長尺シート、タイルカーペット など


■標準仕様

標準調合			練上容量	標準施工面積		
ライトセメント A#30	スタックプライマー#3 (モルパット45)	上水道水		1 mm厚	5 mm厚	10 mm厚
20 kg(1 袋)	1 kg	5~6L	約 16.8L (約 60 袋/m ³)	約 16.8 m ²	約 3.4 m ²	約 1.7 m ²

■施工方法

下地処理 モルタルの接着を阻害するコンクリート脆弱層・レイトンス・油分・汚れを除去し水洗い等を行ってください。また、塗り付け箇所の吸水調整は、「スタックプライマー#3」、または「モルパット45」の5倍希釈液をムラ無く塗布し、乾燥させてください。

混練り

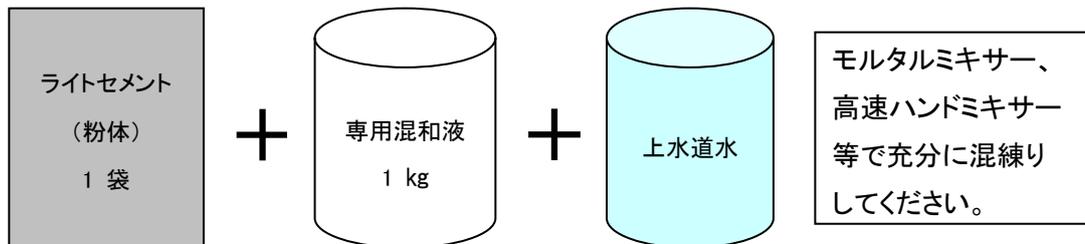

塗り付け

コテ圧を十分に掛けてしごき塗りした後、追っかけて所定の厚みに塗り付けてください。

養生

塗り付け後の養生期間は春・夏・秋期は7日間以上、冬期は14日間以上としてください。

■性能

試験項目		単位	試験結果	規格 (JIS A 6916)
				CM-1
軟度変化		%	8.1	-20 ~ 20
耐ひび割れ性		—	ひび割れなし	ひび割れないこと
耐衝撃性		—	ひび割れ及び剥がれなし	ひび割れ及び剥がれないこと
曲げ強さ		N/mm ²	5.4	3.0以上
圧縮強さ		N/mm ²	18.6	5.0以上
付着強さ	標準養生	N/mm ²	1.4	0.7以上
	低温養生	N/mm ²	1.1	0.5以上
吸水量		g	1.7	2.0以下
透水量		ml/h	0.9	1.0以下
長さ変化		%	0.13	0 ~ -0.15
耐久性	複層仕上塗材	外観	—	ひび割れ・膨れ及び剥がれなし
		付着強さ	N/mm ²	1.0
				ひび割れ・膨れ及び剥がれないこと
				0.7以上

■ホルムアルデヒド放散等級数

日本建築仕上材工業会	
商品名	ライトセメントA#30
登録番号	1012044
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造業者等名称	日本スタッコ株式会社
ロット番号	梱包に表示

■荷姿

ライトセメントA#30 20 kg/袋



施工上の注意

●現場で指定材料以外は混入しないでください。●練り混ぜは、上水道水を使用してください。●塗り付け施工からモルタルが硬化するまで、気温3度以上を維持し、凍結防止の為に適切な養生を行ってください。●直射日光の当たる所、通風の激しい場所での施工ではシート等で養生を行ってください。●練り混ぜた材料は、1時間以内に使用してください。●直射日光下及び3℃以下での保管は避けてください。●湿気や雨掛かりに注意して保管してください。

安全上の注意

●取り扱い際は、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用してください。●取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄してください。●材料が目に入った場合は、ただちに水洗いをしてすみやかに医師の診断を受けてください。●セメントのアルカリ分が皮膚の炎症をおこすおそれがありますので、かゆみや炎症等の症状のある場合は、すみやかに医師の診断を受けてください。●飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ医師の診断を受けてください。●漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので充分注意してください。●廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。

k i k u s u i グループ

代理店

㊤ 日本スタッコ株式会社

〒520-3144 滋賀県湖南市石部口3丁目1-1

TEL: (0748)77-3155 FAX: (0748)77-4501